

## **БРЕЗЕНТ МАТЕРИАЛЛАРИ ЧОКЛАРИНИНГ МУСТАХКАМЛИКНИ АНИҚЛАШ**

**Амонов Абдурахмон Рафиқ ўғли**

*т.ф.ф.д (PhD)., доцент*

*Бухоро муҳандислик-технология институти, Бухоро, Ўзбекистон*

**Ибрагимова Иқбол Зарифовна**

*Ишлаб чиқариш таълим устаси, Навоий вилояти, Қизилтепа тумани 2 сонли*

*касб хунар мактаби*

### **АСОСИЙ ҚИСМ**

Брезент материалларининг чокларига полимер композициясини қоплаш ва қуриштириш ускунасининг самарали янги конструкцияси тавсия этилди [1]. Бунда чоклар мустахкамлиги ортиши, герметик мустахкамлиги юқори бўлади.

Кирувчи параметрлар: С-сиқувчи ролик юзасидаги резинанинг бикрлигини аниқловчи параметр Нм. Резина учун ПЦ 24-С қабул қилинди, қўйиладиган резинани икки хил вариантда таркиби келтирилди. Қайишқоқлик модули ва система бикирлигини учта вариант олинди;

У-тикув машинасида рейка билан газламани узатиш, тикув машинаси узатиш механизмида 1 мм дан 8 мм гача ўзгарди, 1 мм қадам олинди;

n1-тикув машинаси юритувчи валини электр юритувчи моменти билан, частотаси айл/мин.(Юритма шкивида ўрнатилган датчик тикув машинаси бош валини бир марта айланишида ва мокини бир марта айланишида белгиланди);

P- сиқувчи роликдаги юкланиш Н;

W-газлама 1 см узунлигида полимерни сарфланиши гр/см<sup>2</sup>;

полимернинг қиздириш ҳарорати С<sup>0</sup>;


Тажрибаларни ўтказишда чиқувчи параметрлар сифатида қуйидагилар танланди:

Q - газламага полимер қўлланганидан кейинги узилиш кучи;

Газлама юзасига полимер қўйишнинг сифат кўрсаткичи қуйидагича аниқланади: Сурилиши – баллда 1 балл; Юзани тўлиқ қопламаслиги - баллда 2 балл, Ўлчашда рўйхатдан ўтказиш вақти 0,05 мс ташкил қилади. Рўйхатдан ўтказиш частотаси 100 кНц.

Ўлчовларнинг аниқлигини ошириш ва шовқинларни бартараф этиш учун тажрибавий ўлчовларни [2,3] амалга оширишда параметрлар машинанинг юкланишсиз ишлашида ўлчанди. Чокнинг сифатини назорат қилиш учун намуналар ҳар бир мато туридан 50 намунани такрорлаш билан 11292 СКПВ брезент ХАКИ, 11292 ОП қалин ва 11292 ПВ 11292 ингичка маркали брезентларда текширилди. Газламаларни узувчи машинада мустахкамликка текшириш учун ХАКИ брезент майда ва йирик материалдан ҳар хил вариантда узунлиги 40 см ва кенлиги 3 см 10 та намуналар тайёрланди [4,5].

**1-расмда икки хил 11292 ПВ (ингичка  $h=1,5$  мм) ва 11292 СКПВ брезенти ( $h=3,0$  мм) ни тикилган чокларини полимер қоплама билан ишлов берилган зонаси кўриниши келтирилган.**

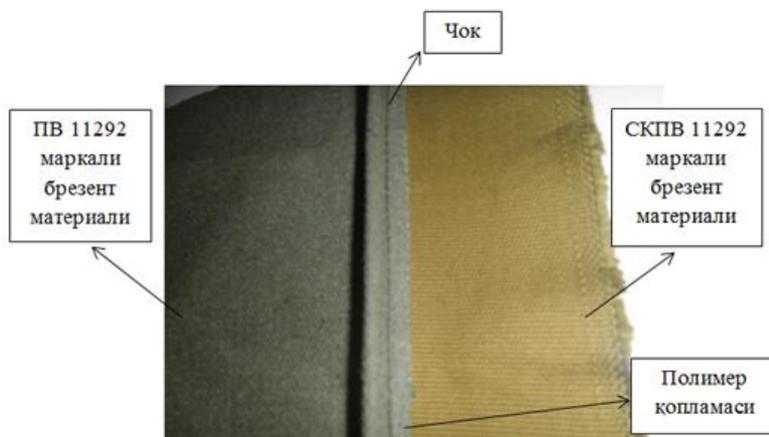

1-расм. Узилишга текшириш учун тикилган брезент материаллари намунаси

Брезентнинг полимер қопламали чокларини мустақамлигини, яъни узиш кучини аниқлаш учун SHIMADZE узиш лаборатория (Япония маҳсулоти) ускунасида амалга оширилди.

11292 СКПВ, 11292 ПВ, 11293 ОП маркали брезент намуналари кўриб чиқилган.

ПВХ полимери сарфи ортиши билан брезент чоклари мустақамлиги ҳам ортади, яъни чокни узиш кучи 91,8 Н дан 96,3 Н гача ортади. Роликнинг кенлиги ортиши полимер сарфини кўпайтиради. Бу айниқса СКПВ брезент чокларига полимер қопланганда намоён бўлди, бунда полимер сарфи 100 Н гача етади.

Силикон полимери қўлланилганда узувчи кучни чок қадамига боғлиқлиги

1-жадвал

Чокнинг қадами мм.	Юкланиш СКПВ	Юкланиш ПВ	Юкланиш ОП
1	152	116	105
2	101,5	81,0	70,1
3	69	31,5	29,4
4	41,2	16,6	18
5	26,1	10,1	9,8

**ПВХ қопламаси қўлланилганда чокни узувчи кучини бош вал айланиши частотасига боғлиқлиги**

2-жадвал

Тикув машинаси бош валининг айланишлар частотаси. Н ай/мин.	Узувчи куч Н. Газлама маркаси СКПВ.	Узувчи куч Н. Газлама маркаси ПВ.	Узувчи куч Н. Газлама маркаси ОП.
2500	93,0	70,1	47,2
2000	88,1	65,1	46,1
3500	83,0	61,5	45,0
4000	78,2	57,0	43,5
4500	73,0	53,5	42,6

Таъкидлаш лозимки “Силикон” полимери қўлланилганда “ПВХ” полимерига нисбатан СКПВ брезент чокларини узиш кучи  $(2,5\div 5,0)\%$  гача юқори бўлиши аниқланди. Шунинг учун брезент чокларини мустақамлигини юқори бўлишини таъминлаш учун силикон полимеридан фойдаланиш тавсия этилади.

Хулоса. Брезент материаллари чокларига полимер композитини қоплаш, қуритиш элементли ускуналарнинг самарали конструктив схемалари ишлаб чиқилди.

Брезент материали чокларига полимер композициясини қоплашда чоклардаги мустаҳкамликни аниқлаш мақсадида 3 хил марказдаги брезент танланди. Танланган брезент материаллари орасидан СКПВ маркалиснинг тикилган чокларининг мустаҳкамлиги 5 % гача ортгани кузатилди.

#### АДАБИЁТЛАР:

1. Амонов А.Р., Бехбудов Ш.Х., Джуроев А., Мансурова М.А. // Устройство для нанесения полимерной композиции на стачиваемые детали одежды. Патента Р.Узб. № IAP 20180493.

2. Кашаров А.П. Датчики в электронных схемах// –Москва: ДМК Пресс, 2013. – С. 181-182.

3. Севостьянов А.Г. Методы и средства исследования механико-технологических процессов. – Москва: МГТУ, 2007. – 648 с.

4. Djurayev A., Bekhbudov Sh., Amonov A., Rakhimov H. Justification of parameters of a compound roller with a rubber bushing of a device for strengthening the stitches of the being sewn materials// AIP Conference Proceedings Published. Online: 15 November, 2021. P-070018-1- 070018-6.

5. Djurayev A., Amonov A., Rakhimova G., Shokirova S., Atahanov A. Results of complete factory experiments of polymer composite coating equipment for treasure chokes. AIP Conference Proceedings. New York, 2023. Volume 2789. P- 040054-1-040054-7.